

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**  
**Bautechnisches Prüfam**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 4. Juni 2009                      Geschäftszeichen:  
II 29.2-1.9.1-413/07

Zulassungsnummer:

**Z-9.1-413**

Geltungsdauer bis:

**31. Dezember 2013**

Antragsteller:

**Binderholz GmbH, Massivholzplattenwerk**  
Gewerbegebiet 2, 5113 ST. GEORGEN, ÖSTERREICH

Zulassungsgegenstand:

**Drei- und Fünfschichtplatten "Multistat"**



Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und sechs Anlagen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-9.1-413 vom 8. September 2003, geändert und verlängert durch Bescheide vom  
25. Oktober 2005 und 30. September 2008. Der Gegenstand ist erstmals am 23. Februar 1998  
allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

## I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

Die Drei- und Fünfschichtplatten "Multistat" sind spezielle Holzwerkstoffplatten aus drei bzw. fünf kreuzweise verlegten, flächig miteinander verklebten Brettlagen aus Nadelholz mit einem Lagenaufbau gemäß Anlage 1.

Die Dreischichtplatten werden im Dickenbereich von 12 mm bis 60 mm die Fünfschichtplatten im Dickenbereich 35 mm bis 55 mm hergestellt.

Die Plattenoberflächen sind geschliffen.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die Bauprodukte dürfen für alle Ausführungen verwendet werden, bei denen der Einsatz von Bau-Furniersperrholz (BFU) sowie von Massivholzplatten nach DIN 1052<sup>1</sup> erlaubt ist, insbesondere auch als mittragende und aussteifende Beplankung für die Herstellung von Holztafeln (Wand-, Decken- und Dachtafeln) für Holzhäuser in Tafelbauart.

Die Bauteile dürfen nur für vorwiegend ruhende Belastungen gemäß DIN 1055-3<sup>2</sup> verwendet werden.

Die Verwendung der Platten für die Verstärkung von Durchbrüchen und Ausklinkungen nach DIN 1052<sup>1</sup>, Abschnitt 11, ist nicht zulässig.

Die Drei- und Fünfschichtplatten dürfen dort eingesetzt werden, wo die Verwendung von Platten der Holzwerkstoffklassen 20, 100 und 100G nach DIN 68800-2<sup>3</sup> erlaubt ist. Dies entspricht den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN 1052<sup>1</sup>.

Die Anwendbarkeit der zitierten Normen richtet sich nach den Technischen Baubestimmungen der Länder.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

##### 2.1.1 Holz

Die Drei- und Fünfschichtplatten müssen aus drei bzw. fünf kreuzweise miteinander verklebten Lagen aus Nadelholz nach DIN 1052<sup>1</sup> vorwiegend der Holzart Fichte bestehen.

Der Aufbau der Platten sowie die Abmessungen der Lamellen müssen den Angaben in der Anlage 1 entsprechen.

Die Sortierung der Lamellen muss nach dem beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Sortierverfahren erfolgen. Mindestens 90 % der Bretter müssen mindestens die Anforderungen der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1<sup>4</sup> erfüllen. Höchstens 10 % der Bretter dürfen der Sortierklasse S 7 entsprechen.

Die Massivholzplatten müssen nach dem beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Herstellungsverfahren hergestellt sein.

##### 2.1.2 Verklebung

Für die Verklebung der Einzellamellen der Decklagen untereinander sowie für die Verklebung der Decklagen mit den Mittellagen ist ein Klebstoff zu verwenden, dessen Rezeptur beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist und für den im Rahmen des Zulas-

<sup>1</sup> DIN 1052:2008-12

Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau

<sup>2</sup> DIN 1055-3:2006-03

Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Eigen- und Nutzlasten für Hochbauten

<sup>3</sup> DIN 68800-2:1996-05

Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau

<sup>4</sup> DIN 4074-1:2003-06

Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz



sungsverfahrens die Verwendbarkeit nachgewiesen wurde. Bei der Herstellung der Platten sind die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.

Die Verwendung eines anderen als der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Klebstoffe bedarf der vorherigen Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik.

### **2.1.3 Holzschutz**

Ist in einem Anwendungsfall nach Abschnitt 1.2 eine Maßnahme zum chemischen Holzschutz erforderlich, sollte diese nach genügend langer Aushärtung des Klebstoffs erfolgen. Die Verträglichkeit von Holzschutzmittel und Klebstoff ist ggf. im Einzelfall zu überprüfen. Für den vorbeugenden chemischen Holzschutz gilt die Norm DIN 68800-3<sup>5</sup>.

## **2.2 Transport, Lagerung und Kennzeichnung**

### **2.2.1 Transport, Lagerung**

Für das In-Verkehr-Bringen der Bauprodukte gilt die "Verordnung über Verbote und Beschränkungen des In Verkehr Bringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz" (Chemikalien-Verbotsverordnung)<sup>6</sup>.

### **2.2.2 Kennzeichnung**

Die Bauprodukte oder deren Lieferscheine müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Darüber hinaus sind die Bauprodukte dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes einschließlich Plattentyp
- Nenndicke
- Herstellwerk

## **2.3 Übereinstimmungsnachweis**

### **2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

### **2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle**

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

<sup>5</sup> DIN 68800-3:1990-04

Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz

<sup>6</sup> Chemikalien-Verbotsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juni 2003 (BGBl. I S. 867), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Mai 2008 (BGBl. I S. 922)



- Beschreibung und Überprüfung des Ausgangsmaterials und Feststellung der Übereinstimmung mit den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Sortiervorgaben.
- Kontrolle und Prüfungen, die während der Herstellung durchzuführen sind
  - Einhaltung der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Herstellungsanforderungen
- Nachweise und Prüfungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuführen sind
  - Die Bestimmung der Biegefestigkeit bei Beanspruchung rechtwinklig zur Plattenebene parallel und rechtwinklig zur Faserrichtung der Decklagen und die Bestimmung des zugehörigen Biege-Elastizitätsmoduls muss an Proben der Größe 300 x (30 x Nenndicke + 100 mm) im Vierpunkt-Biegeversuch erfolgen. Die Stützweite muss 30 x d betragen. Die Linienlast ist in den Drittelpunkten aufzubringen. Pro Arbeitsschicht sind je drei Proben längs und quer zu prüfen. Dabei sind die Werte der Tabelle 1 einzuhalten:

**Tabelle 1:** Anforderungswerte der Biegefestigkeiten und Elastizitätsmodulen bei Belastung rechtwinklig zur Plattenebene in N/mm<sup>2</sup>

Plattenaufbau	Eigenschaft	Dreischichtplatten										Fünfschichtplatten		
		Angaben in mm										Angaben in mm		
	Nenndicke	12	16	19	19	22	27	40	42	50	60	35	42	55
Decklagen		3,75	5,1	5,2	6,6	6,2	8,7	8,45	8,5	12,5	12,5	6	7,8	8,5
Zwischenlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,6	15
Mittellage		4,5	5,8	8,6	5,8	9,6	9,6	23,1	25	25	35	5,8	9,2	8
Beanspruchung	Eigenschaft	Angaben in N/mm <sup>2</sup>										Angaben in N/mm <sup>2</sup>		
Biegefestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene	f <sub>m,0</sub>	37	35	32	34	31	29	25	24	27	25	22	23	21
	f <sub>m,90</sub>	7	7	8	6	8	7	12	12	10	12	14	13	15
Elastizitätsmodul Biegung rechtwinklig zur Plattenebene	E <sub>m,0</sub>	11400	11500	11000	11700	11100	11500	9800	9600	10600	9700	8800	9300	8200
	E <sub>m,90</sub>	1050	950	1500	750	1400	950	2650	2850	1850	2700	3650	3200	4200

Die Tabellenwerte der Biegefestigkeit sind 5%-Fraktilwerte. Ihre Einhaltung ist statistisch nachzuweisen.  
Zwischenwerte zwischen den Nenndicken müssen unter Beachtung der Tabellen A. 2 und A.3 in den Anlagen errechnet werden.

- Die Bindefestigkeit der Verklebung ist im Aufstechversuch nach DIN 53255<sup>7</sup> an je 5 Proben je Arbeitsschicht zu prüfen; dabei muss die Vorbehandlung der Proben der Größe 100 x 200 mm<sup>2</sup> nach DIN 68705-4<sup>8</sup>, Abschnitt 4.2, für den Plattentyp BST 100 erfolgen. Der Anteil an Holz- bzw. Holzfaserverbelag muss mindestens 70 % betragen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

<sup>7</sup> DIN 53255:1964-06 Prüfung von Holzleimen und Holzverleimungen; Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzleimungen (Furnier- und Tischlerplatten) im Zugversuch und im Aufstechversuch

<sup>8</sup> DIN 68705-4:1981-12 Sperrholz; Bau-Stabsperrholz, Bau-Stäbchensperrholz



Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Bei der Fremdüberwachung sind die Biegefestigkeit und der zugehörige Biege-Elastizitätsmodul sowie die Verleimung entsprechend den Angaben in Abschnitt 2.3.2 an jeweils 6 Proben zu ermitteln. Die ordnungsgemäße Sortierung der Hölzer ist zu überprüfen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

## 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

### 3.1 Allgemeines

Für Entwurf und Bemessung von unter Verwendung der Drei- und Fünfschichtplatten hergestellten Holzbauteilen gilt die Norm DIN 1052<sup>1</sup>, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Für die Bemessung der Verbindungsmittel gelten die in der Norm DIN 1052<sup>1</sup> oder in der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Verbindungsmittels für Nadelholz vorgegebenen Werte.

### 3.2 Entwurf und Bemessung

#### 3.2.1 Nachweis der Tragfähigkeit

Die Bemessung der Drei- und Fünfschichtplatten erfolgt nach der Verbundtheorie<sup>9</sup> unter Verwendung der Basiswerte gemäß Tabelle A.2, Anlage 3.

Bei Beanspruchungen rechtwinklig zur Plattenebene (Plattenbeanspruchungen) sind Schubverformungen zu berücksichtigen.

Bei Einfeldträgern mit Stützweiten größer als  $30 \times d$  ( $d$  = Plattendicke) dürfen die Schubverformungen vernachlässigt werden. In diesen Fällen und bei Beanspruchung in Plattenebene dürfen die Nachweise wie folgt geführt werden:

- Die Berechnung der Spannungsverteilung erfolgt unter der Annahme eines homogen aufgebauten Materials.
- Für die Ermittlung der charakteristischen Festigkeiten und der Rechenwerte der Elastizitätsmodul und Schubmodul gelten die Vorgaben der Tabelle A.1, Anlage 2 mit den Basiswerten der Tabelle A.2, Anlage 3 und den Aufbaufaktoren der Tabelle A.3, Anlage 4.

Aufbaufaktoren für ausgewählte Plattentypen sind in Tabelle A.4, Anlage 5 angegeben.

Bei Plattendicken  $d$  kleiner als 27 mm kann die charakteristische Biegefestigkeit bei Biegung rechtwinklig zur Plattenebene und einer einachsigen Spannrichtung parallel zur Faserrichtung der Decklagen um den Faktor  $k_h$  wie folgt erhöht werden:

<sup>9</sup>

siehe DIN 1052:2008-12, Anhang D



$$k_h = 1,54 - 0,02 \times d \quad \text{für } 12 \text{ mm} \leq d < 27 \text{ mm}$$

$$k_h = 1,0 \quad \text{für } d \geq 27 \text{ mm}$$

mit  $d$  = Plattendicke in mm.

Charakteristische Festigkeiten und Steifigkeiten für ausgewählte Plattentypen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

### 3.2.2 Feuchte und Lasteinwirkungsdauer

Bei der Bemessung nach DIN 1052<sup>1</sup> sind der Modifikationsbeiwert  $k_{mod}$  und der Verformungsbeiwert  $k_{def}$  von Brettschichtholz (Tabellen F.1 und F.2 in DIN 1052<sup>1</sup>) zu verwenden.

Bei Verwendung der Bauprodukte in Bereichen, bei denen eine Bauteilfeuchte von mehr als 18 % über eine längere Zeitspanne (mehrere Wochen) nicht ausgeschlossen werden kann, sind die charakteristischen Festigkeiten und Steifigkeiten um 25 % abzumindern. Die Überprüfung hat vor Ort im Einzelfall zu erfolgen.

## 3.3 Brandschutz, Wärmeschutz

### 3.3.1 Brandverhalten

Für die Klassifizierung der Platten hinsichtlich des Brandverhaltens gelten die Festlegungen für Vollholz in der Norm DIN 4102-4<sup>10</sup>.

### 3.3.2 Wärmeleitfähigkeit

Für die Wärmeleitfähigkeit gelten die für Sperrholz (Bau-Furniersperrholz) getroffenen Festlegungen in DIN V 4108-4<sup>11</sup>.

## 4 Bestimmungen für die Ausführung

Die Drei- und Fünfschichtplatten dürfen auf Stielen, Riegeln, Rippen o. ä. nur mit Nägeln, Klammern oder Schrauben nach DIN 1052<sup>1</sup> oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung befestigt werden.

Henning



<sup>10</sup> DIN 4102-4:1994-03

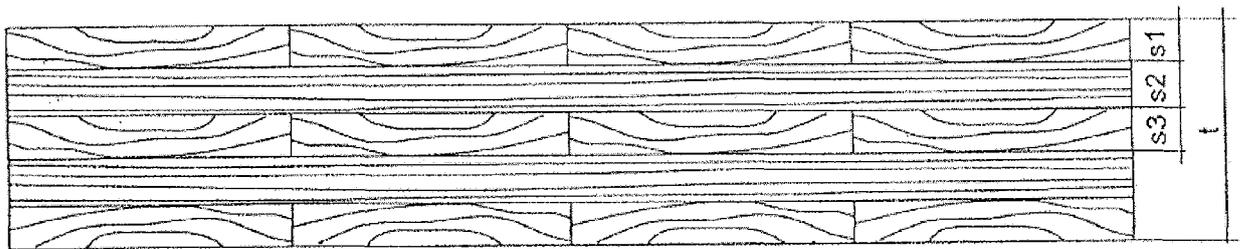
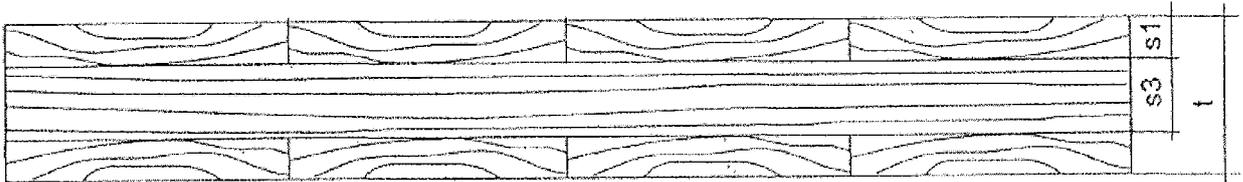
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

<sup>11</sup> DIN V 4108-4:2007-06

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

**Drei- und Fünfschichtplatten  
Multistat**

**Aufbau**



	<b>Dreischichtplatten</b>										<b>Fünfschichtplatten</b>			
	Angaben in mm										Angaben in mm			
Nenndicke		<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>55</b>
Decklagen	s1	3,75	5,1	5,2	6,6	6,2	8,7	8,45	8,5	12,5	12,5	6	7,8	8,5
Zwischenlagen	s2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,6	15
Mittellage	s3	4,5	5,8	8,6	5,8	9,6	9,6	23,1	25	25	35	5,8	9,2	8
Breite der Decklagen: 90 mm – 150 mm														
Breite der Mittellagen: 80 mm – 140 mm														

**binderholz**

Binderholz GmbH  
Gewerbegebiet 2  
5113 St. Georgen, Österreich



**Drei- und Fünfschichtplatten  
Multistat**

Aufbau

**Anlage 1**

zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr.

**Z-9.1-413**

vom 04. Juni 2009

**Tabelle A.1:** Bestimmungen zur Berechnung der charakteristischen Festigkeitswerte und Steifigkeiten

Art der Beanspruchung	Berechnung der charakteristischen Werte für die Bemessung nach DIN 1052:2008-12
<b>Plattenbeanspruchung</b>	
Biegung	$f_{m,0} = f_{m,0,BW} \cdot k_{m,0}$
	$f_{m,90} = f_{m,90,BW} \cdot k_{m,90} / k_a$
Elastizitätsmodul Biegung	$E_{m,0} = E_{m,0,BW} \cdot k_{m,0}$
	$E_{m,90} = E_{m,90,BW} \cdot k_{m,90}$
Schub	$f_v = f_{v,BW}$
Schubmodul	$G = G_{BW}$
<b>Scheibenbeanspruchung</b>	
Biegung	$f_{m,0} = f_{m,0,BW} \cdot k_{m',0}$
	$f_{m,90} = f_{m,90,BW} \cdot k_{m',90}$
Zug	$f_{t,0} = f_{t,0,BW} \cdot k_{t,0}$
	$f_{t,90} = f_{t,90,BW} \cdot k_{t,90}$
Druck	$f_{c,0} = f_{c,0,BW} \cdot k_{c,0}$
	$f_{c,90} = f_{c,90,BW} \cdot k_{c,90}$
Schub	$f_v = f_{v,BW}$
Elastizitätsmodul Biegung	$E_{m,0} = E_{m,0,BW} \cdot k_{m',0}$
	$E_{m,90} = E_{m,90,BW} \cdot k_{m',90}$
Schubmodul	$G = G_{BW}$
Basiswerte (Index BW) siehe Tabelle A.2, Aufbaufaktoren k siehe Tabelle A.3.	



**binderholz**



Binderholz GmbH  
Gewerbegebiet 2  
5113 St. Georgen, Österreich

Vorgaben zur Berechnung  
charakteristischer  
Werte der  
Festigkeits- und Steifigkeiten

**Anlage 2**

zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr.

**Z-9.1-413**

vom 04. Juni 2009

**Tabelle A.2:** Basiswerte zur Berechnung der charakteristischen Festigkeitswerte und Steifigkeiten

Art der Beanspruchung	<b>Basiswerte</b> für die Bemessung nach DIN 1052:2008-12 [N/mm <sup>2</sup> ]	
	<b>Plattenbeanspruchung</b>	
Biegung	$f_{m,0,BW}$	30
	$f_{m,90,BW}$	
Elastizitätsmodul Biegung	$E_{m,0,BW}$	12000
	$E_{m,90,BW}$	
Schub	$f_{v,BW}$	1,5
Schubmodul	$G_{BW}$	60
<b>Scheibenbeanspruchung</b>		
Biegung	$f_{m,0,BW}$	30
	$f_{m,90,BW}$	
Zug	$f_{t,0,BW}$	18
	$f_{t,90,BW}$	
Druck	$f_{c,0,BW}$	23
	$f_{c,90,BW}$	
Schub	$f_{v,BW}$	2,7
Elastizitätsmodul Biegung	$E_{m,0,BW}$	12000
	$E_{m,90,BW}$	
Schubmodul	$G_{BW}$	600
<p>Die angegebenen Basiswerte der Festigkeiten sind 5%-Fraktile, die angegebenen Basiswerte der Steifigkeiten sind Mittelwerte.            Als Näherung des 5%-Fraktilewertes eines Steifigkeitswertes in der Bemessung kann der angegebene Mittelwert mit dem Faktor 0,8 multipliziert werden.</p>		

**binderholz**

Binderholz GmbH  
 Gewerbegebiet 2  
 5113 St. Georgen, Österreich

Basiswerte zur Berechnung  
 charakteristischer  
 Werte der  
 Festigkeiten und Steifigkeiten





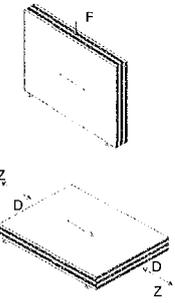
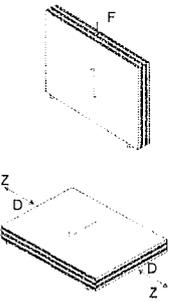
**Anlage 3**

zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Nr.

**Z-9.1-413**

vom 04. Juni 2009

Tabelle A.3: Aufbaufaktoren (siehe auch Anlage 5 für ausgewählte Plattentypen)

Aufbaufaktoren für	Dreischichtplatten	Fünfschichtplatten
<b>Plattenbeanspruchung</b>		
Biegung rechtwinklig zur Plattenebene, Spannrichtung in Faserrichtung der Decklagen		
	$k_{m,0} = 1 - (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1^3}{a_3^3}$	$k_{m,0} = 1 - (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_3^3}{a_5^3} + (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1^3}{a_5^3}$
Biegung rechtwinklig zur Plattenebene, Spannrichtung rechtwinklig zur Faserrichtung der Decklagen		
	$k_{m,90} = n_{90} + (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1^3}{a_3^3}$	$k_{m,90} = n_{90} + (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_3^3}{a_5^3} - (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1^3}{a_5^3}$
	$k_a = \frac{a_1}{a_3}$	$k_a = \frac{a_3}{a_5}$
<b>Scheibenbeanspruchung</b>		
Biegung, Zug und Druck in Plattenebene, Spannrichtung in Faserrichtung der Decklagen		
	$k_{m',0} = 1 - (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1}{a_3}$	$k_{m',0} = 1 - (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_3}{a_5} + (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1}{a_5}$
	$k_{m',0} = k_{t,0} = k_{c,0}$	$k_{m',0} = k_{t,0} = k_{c,0}$
Biegung, Zug, Druck in Plattenebene, Spannrichtung rechtwinklig zur Faserrichtung der Decklagen		
	$k_{m',90} = n_{90} + (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1}{a_3}$	$k_{m',90} = n_{90} + (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_3}{a_5} - (1 - n_{90}) \cdot \frac{a_1}{a_5}$
	$k_{m',90} = k_{t,90} = k_{c,90}$	$k_{m',90} = k_{t,90} = k_{c,90}$
Geometriefaktor a <sub>1</sub>	$a_1 = d_2$	$a_1 = d_3$
Geometriefaktor a <sub>3</sub>	$a_3 = d$	$a_3 = d_3 + 2 \cdot d_2$
Geometriefaktor a <sub>5</sub>	–	$a_5 = d$
Verhältnis der E-Module n <sub>90</sub>	$n_{90} = \frac{E_{90}}{E_0} = \frac{1}{30}$	

Neendicke d und Lagendicken d<sub>2</sub> und d<sub>3</sub> entsprechend Anlage 1. Nummerierung fortlaufend von der Decklage.



Binderholz GmbH  
Gewerbegebiet 2  
5113 St. Georgen, Österreich

Berechnung der  
Aufbaufaktoren

### Anlage 4

zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr.

**Z-9.1-413**

vom 04. Juni 2009



Tabelle A.4: Aufbaufaktoren für ausgewählte Plattentypen

Nenn- dicke	Dicke Deck- lagen	Dicke Zwi- schen- lagen	Dicke Mittel- lage	Aufbaufaktoren					
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
<b>Dreischichtplatten</b>									
d	d <sub>1</sub>	-	d <sub>2</sub>	k <sub>a</sub>	k <sub>m,0</sub>	k <sub>m,90</sub>	k <sub>m',0</sub> k <sub>t,0</sub> k <sub>c,0</sub>	k <sub>m',90</sub> k <sub>t,90</sub> k <sub>c,90</sub>	k <sub>h</sub>
12	3,75	-	4,5	0,375	0,949	0,084	0,638	0,396	1,30
16	5,1	-	5,8	0,363	0,954	0,079	0,650	0,384	1,22
19	5,2	-	8,6	0,453	0,910	0,123	0,562	0,471	1,16
19	6,6	-	5,8	0,305	0,973	0,061	0,705	0,328	1,16
22	6,2	-	9,6	0,464	0,920	0,114	0,578	0,455	1,10
27	8,7	-	9,6	0,356	0,957	0,077	0,656	0,377	1,00
40	8,45	-	23,1	0,578	0,814	0,220	0,442	0,592	1,00
42	8,5	-	25,0	0,595	0,796	0,237	0,425	0,609	1,00
50	12,5	-	25,0	0,500	0,879	0,154	0,517	0,517	1,00
60	12,5	-	35,0	0,583	0,808	0,225	0,436	0,597	1,00
<b>Fünfschichtplatten</b>									
d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	k <sub>a</sub>	k <sub>m,0</sub>	k <sub>m,90</sub>	k <sub>m',0</sub> k <sub>t,0</sub> k <sub>c,0</sub>	k <sub>m',90</sub> k <sub>t,90</sub> k <sub>c,90</sub>	k <sub>h</sub>
35	6,0	8,6	5,8	0,657	0,730	0,303	0,525	0,508	1,00
42	7,8	8,6	9,2	0,629	0,770	0,263	0,604	0,429	1,00
55	8,5	15,0	8,0	0,691	0,684	0,349	0,473	0,561	1,00



binderholz



Binderholz GmbH  
Gewerbegebiet 2  
5113 St. Georgen, Österreich

**Drei und Fünfschichtplatten  
Multistat**

Aufbaufaktoren für  
ausgewählte Plattentypen

**Anlage 5**

zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr.

**Z-9.1-413**

vom 04. Juni 2009

Tabelle A.5: Charakteristische Festigkeitswerte und Steifigkeiten ausgewählter Plattentypen in N/mm<sup>2</sup> für die Bemessung nach DIN 1052:2008-12

	Dreischichtplatten						Fünfschichtplatten						
	12	16	19	19	22	27	40	42	50	60	35	42	55
Nennstärke [mm]	3,75	5,1	5,2	5,6	6,2	8,7	8,45	8,5	12,5	12,5	6,0	7,8	8,5
Decklagen [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,8	15,0
Zwischenlagen [mm]	4,5	5,8	8,6	5,8	9,6	9,6	23,1	25,0	25,0	35,0	5,8	9,2	8,0
Mittellage [mm]													
<b>Plattenbeanspruchung</b>													
$f_{m,0}$	37,0	34,9	31,6	33,8	30,3	29,7	24,4	23,8	26,3	24,2	21,9	23,1	20,5
$f_{m,90}$	6,7	6,5	8,1	6,0	7,3	6,4	11,4	11,9	9,2	11,5	13,8	12,5	15,1
$E_{m,0}$	11300	11400	10900	11600	11000	11400	9700	9500	10500	9600	8700	9200	8200
$E_{m,90}$	1000	900	1450	700	1350	900	2600	2800	1800	2700	3600	3150	4150
$f_t$	1,5												
G	60												
<b>Scheibenbeanspruchung</b>													
$f_{m,0}$	19,1	19,5	16,8	21,1	17,3	19,6	13,2	12,7	15,5	13,0	15,7	18,1	14,1
$f_{m,90}$	11,8	11,5	14,1	9,8	13,6	11,3	17,7	18,2	15,5	17,9	15,2	12,8	16,8
$f_{t,0}$	14,6	14,9	12,9	16,2	13,2	15,0	10,1	9,7	11,8	10,0	12,0	13,8	10,8
$f_{t,90}$	9,1	8,8	10,8	7,5	10,4	8,6	13,6	14,0	11,8	13,7	11,6	9,8	12,9
$f_{t,s}$	11,4	11,7	10,1	12,6	10,4	11,8	7,9	7,6	9,3	7,8	9,4	10,8	8,5
$f_{t,90}$	7,1	6,9	8,4	5,9	8,1	6,7	10,6	10,9	8,3	10,7	9,1	7,7	10,0
$f_k$	2,7												
$E_{m,0}$	7600	7600	6700	8400	6900	7600	5300	5100	6200	5200	6300	7200	5500
$E_{m,90}$	4700	4600	5600	3500	5400	4500	7100	7300	6200	7100	6000	5100	6700
G	600												

Der Faktor  $k_n$  ist in die Tabellen eingearbeitet.

binderholz

Binderholz GmbH  
Gewerbegebiet 2  
5113 St. Georgen, Österreich

Drei und Fünfschichtplatten  
Multistat

Charakteristische  
Festigkeitswerte und  
Steifigkeiten

Anlage 6

zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr.

**Z-9.1-413**

vom 04. Juni 2009

